

horizontal et le cristal bidimensionnel va permettre de contrôler la lumière dans les autres directions du plan.

La preuve expérimentale

Dans les années 1990, Eli Yablonovitch eut l'idée d'imiter la structure des cristaux solides existants, plus particulièrement celle des cristaux semi-conducteurs, tels le silicium ou le germanium. Comme ces semi-conducteurs ont de larges bandes d'énergie interdites pour les électrons, on peut imaginer qu'il en serait de même pour les photons. La structure cristalline correspondante, qui est aussi celle du diamant, résulte de l'emboîtement de deux structures cubiques à faces centrées (la maille cristalline est un cube, et les atomes sont au sommet et au centre des faces du cube), l'une étant décalée de l'autre par un quart de la grande diagonale du cube. Comment fabriquer une telle structure ?

Les symétries de ces structures, d'une importance capitale pour la physique des semi-conducteurs, ont été étudiées et recensées en détail depuis des dizaines d'années. En particulier, les physiciens du solide savent que, dans certaines directions, il y a des galeries vides d'atomes, de véritables canaux au sein de l'édifice atomique. Autrement dit, dans ces directions, on peut traverser le cristal sans ren-

contrer d'atomes : si le cristal était plus gros, on pourrait voir à travers ! On peut concevoir un cristal de silicium comme un bloc percé de galeries judicieusement orientées.

Partant d'un bloc de plexiglas d'indice optique élevé, E. Yablonovitch et son équipe ont percé selon trois directions à 120 degrés, simulant les galeries du cristal de silicium (voir la figure 6). Par des mesures de transmission, ils ont observé que cette structure était parfaitement opaque, quelle que soit la direction d'incidence de la lumière. C'était un cristal photonique parfait. Cette expérience fut capitale pour son aspect démonstratif, mais elle concernait des longueurs d'onde de quelques centimètres, plusieurs ordres de grandeurs supérieures aux longueurs d'onde micrométriques utilisées pour les télécommunications optiques. Durant les dix années suivantes, les physiciens se sont évertués à réduire la taille de ces motifs tridimensionnels, imaginant des moyens de structurer la matière à petite échelle.


Vers les nanostructures

Au début des années 1990, la fabrication de miroirs de Bragg constitués de multicouches de semi-conducteurs avec des épaisseurs de l'ordre du dixième de micromètre venait juste d'être maîtrisée grâce aux techniques de dépôt de


diélectrique sous vide, tandis que les premiers composants optoélectroniques utilisant des microcavités étaient expérimentés. Rares étaient ceux qui imaginaient alors qu'en moins de dix ans les physiciens fabriqueraient les premiers cristaux photoniques en deux et en trois dimensions dans le domaine infrarouge et visible : ils ne prévoyaient pas les progrès en miniaturisation qui ont accompagné les progrès de la microélectronique durant cette fin de siècle.

Les circuits de nos ordinateurs comportent des millions de transistors dont les tailles sont de l'ordre de quelques micromètres. Les multiples techniques de fabrication de ces circuits ont aiguillonné la fabrication de cristaux photoniques. Nous présenterons deux exemples de structures récemment obtenues, qui ont l'avantage de posséder des bandes interdites photoniques aux longueurs d'onde des télécommunications optiques (vers 1,5 micromètre).

En 1999, Sebastian Rowson, Alexis Chelnokov et l'un de nous (J.-M. Lourtioz) ont fabriqué un cristal bidimensionnel obtenu par gravure photoélectrochimique d'un substrat de silicium (voir la figure 7a). On utilise d'abord un masque de silice percé de trous qui reproduit le motif hexagonal quel'on veut obtenir. Le masque est déposé sur le substrat de silicium, qui est alors soumis à une

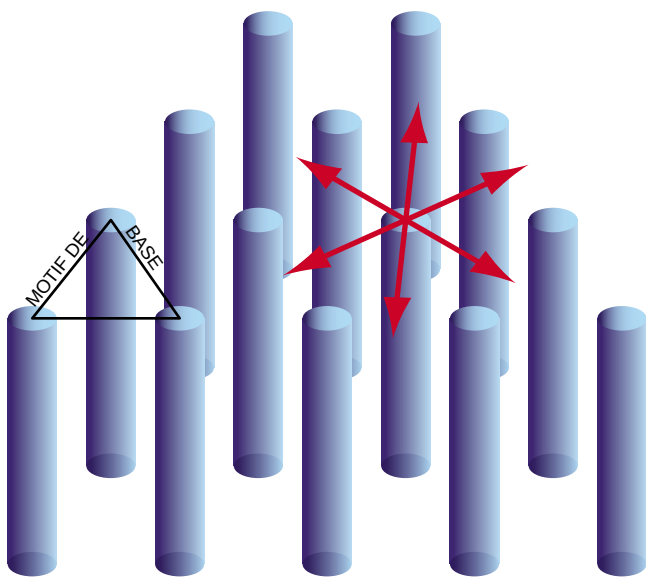

5. UN CRISTAL PHOTONIQUE BIDIMENSIONNEL est constitué d'un assemblage de tiges diélectriques cylindriques séparées par de l'air. Le motif périodique est un triangle équilatéral, et la structure possède une symétrie hexagonale : la lumière se propage de manière identique dans les six directions (flèches rouges). Grâce à cette symétrie, si la transmission de la lumière est interdite suivant une direction, elle le sera pour les cinq autres.

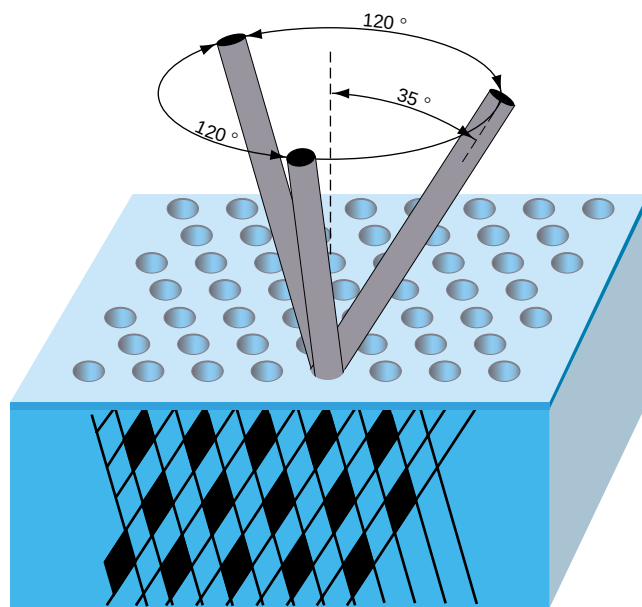

6. LE PREMIER CRISTAL PHOTONIQUE TRIDIMENSIONNEL a été construit en 1991 par percement d'un bloc de plexiglas selon trois directions à 120 degrés. En creusant ces trous, on laisse dans le bloc des zones qui reproduisent à grande échelle la structure cristalline du silicium. C'est un cristal photonique idéal, parfaitement opaque quelles que soient la direction d'incidence de la lumière et sa polarisation.